



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10118



国检检测
CHINA COMPONENTS TEST

检验检测报告

Test Report

(2021) WSZ FHL 第 0511 号

产品名称 10368, 10369 耐酸碱乳胶手套
Product Name

委托单位 安丹达工业技术（上海）有限公司
Client

生产单位 —
Manufacturer

检验检测类别 委托检验
Test Type

江苏国健检测技术有限公司

Jiangsu Guojian Testing Technology Co.,Ltd



检验检测报告

Test Report



[2021] WSZ FHL 第 0511 号

共 5 页 第 1 页

产品名称 Product name	10368,10369 耐酸碱乳胶手套	规格型号 Specification	—
		商 标 Brand	—
委托单位/地址/联系电话 Client/Add/Tel	安丹达工业技术（上海）有限公司/上海市闵行区申滨路 36 号 4 号楼 4 楼 /13764322559		
生产单位/地址/联系电话 Manufacturer/Add/Tel	—/—/—		
样品等级 Sample grade	—	样品编号 Sample number	GW0511-2021
样品数量 Sample quantity	4 双	样品接收日期 Receiving date of sample	2021/03/24
检验检测类别 Test type	委托检验	货号/批号/款号 Article number/Batch number/Style number	—
检验检测日期 Test date	2021/03/25 ~ 2021/03/30	检验检测地点 Test site	本公司检验室
样品状态 Sample state	符合检验检测要求	样品描述 Sample description	黑色
检验检测依据 Test standard(s)	GB 28881-2012 《手部防护 化学品及微生物防护手套》		
检验检测项目 Test item(s)	抗渗透性能		
检验检测结果 Test result	具体检验结果详见 2-5 页。		
备 注 Note	样品信息由委托方提供，本报告仅对来样负责。		

批准:

苏晓群

审核:

张慧芬

编制:

牛平



检验检测结果

Test Result



[2021]WSZ FHL 第 0511 号

共 5 页 第 2 页

序号 S.No.	检验检测项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result		单项评价 Single item decision
1	抗渗透性能	手掌部分	在温度 (20±2) °C, 湿度 (65±4) %条件下放置至少 24h 后, 选取 40%氢氧化钠和 96%硫酸进行抗渗透试验, 抗渗透性能应 ≥2 级 (标准渗透量为 2.5 μg/cm ² 的透过时间: > 30min)	化学物质 CAS 号	96%硫酸 7664-93-9	合格
				样品厚度	0.73mm	
					0.74mm	
					0.74mm	
				外观评定	硬化	
				在标准渗透量 =2.5 μg/cm ² 下的标准透过时间	77min	
					86min	
					81min	
		性能等级		3 级		
				3 级		
				3 级		
		手背部分		化学物质 CAS 号	96%硫酸 7664-93-9	
				样品厚度	0.73mm	
					0.73mm	
					0.73mm	
				外观评定	硬化	
在标准渗透量 =2.5 μg/cm ² 下的标准透过时间	76min					
	78min					
	80min					
性能等级	3 级					
	3 级					
	3 级					

检测
合格

检验检测结果

Test Result



[2021] WSZ FHL 第 0511 号

共 5 页 第 3 页

序号 S.No.	检验检测项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result		单项评价 Single item decision
1	抗渗透性能	手掌部分	在温度 (20±2) °C, 湿度 (65±4) %条件下放置至少 24h 后, 选取 40%氢氧化钠和 96%硫酸进行抗渗透试验, 抗渗透性能应 ≥ 2 级 (标准渗透量为 2.5 μg/cm ² 的透过时间: > 30min)	化学物质 CAS 号	40%氢氧化钠 1310-73-2	合格
				样品厚度	0.73mm	
					0.73mm	
					0.74mm	
				外观评定	无变化	
				在标准渗透量 = 2.5 μg/cm ² 下的标准透过时间	>490min	
					>490min	
					>490min	
		性能等级		6 级		
				6 级		
				6 级		
		手背部分		化学物质 CAS 号	40%氢氧化钠 1310-73-2	
				样品厚度	0.72mm	
					0.73mm	
					0.73mm	
				外观评定	无变化	
在标准渗透量 = 2.5 μg/cm ² 下的标准透过时间	>490min					
	>490min					
	>490min					
性能等级	6 级					
	6 级					
	6 级					
备注						

一支月一



检验检测结果

Test Result



[2021] WSZ FHL 第 0511 号

共 5 页 第 4 页

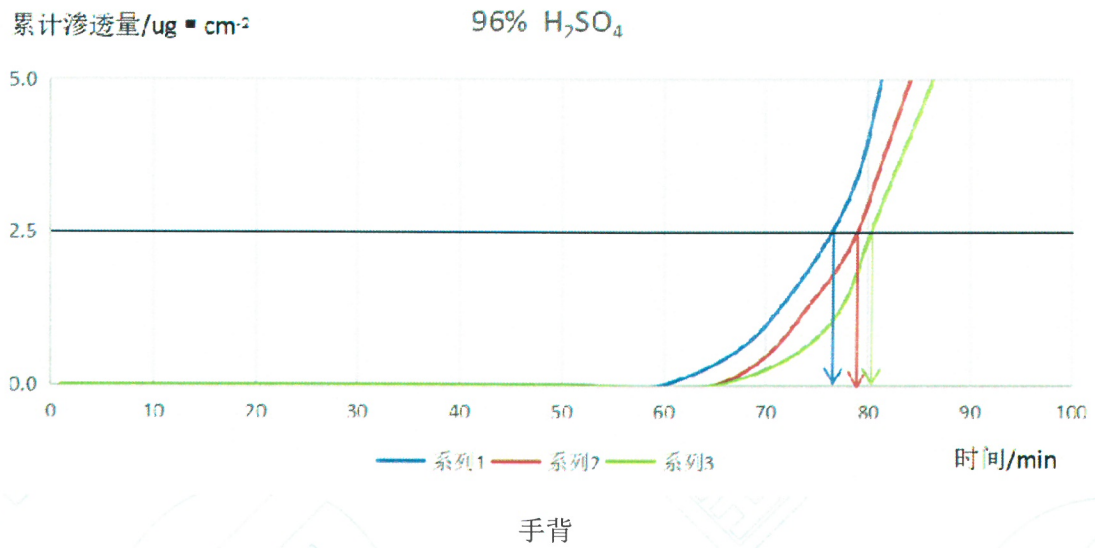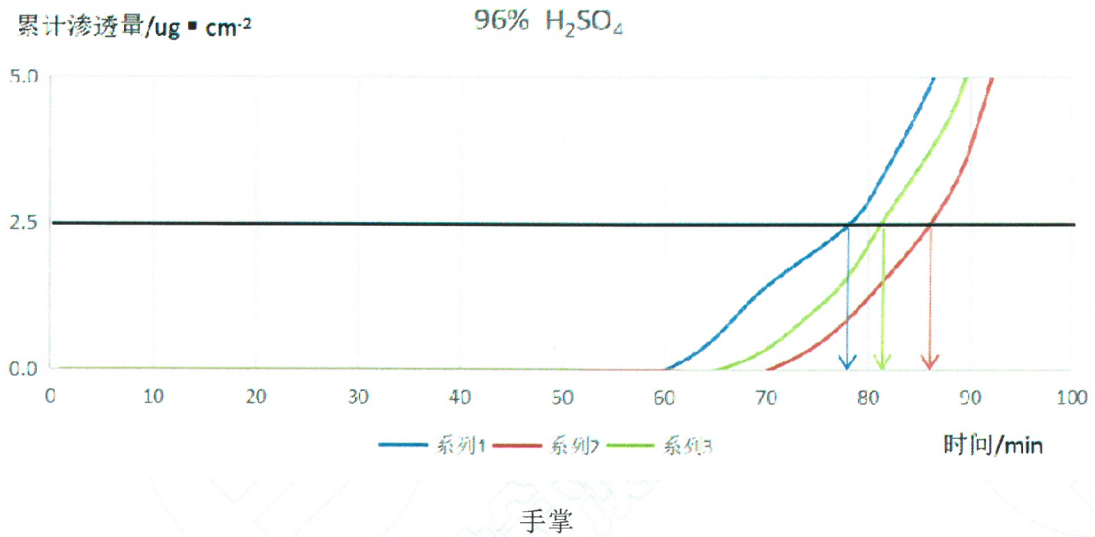

有限
章

检验检测结果


Test Result



[2021] WSZ FHL 第 0511 号

共 5 页 第 5 页

附件 A: 样品照片

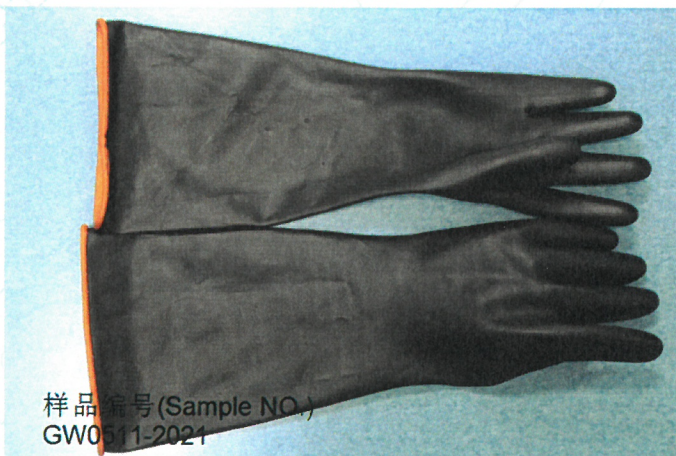

以下空白